



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1709

检测报告

TEST REPORT

防伪码 : 1LIT
防伪查询网址 :
<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



No:2307Z0360

第1页共 6页

委托单位	惠州市蔚途防护科技有限公司 地址/电话 : 广东省惠州市惠城区水口街道办青边晟豪			检验类别	委托检验
生产单位	-----			商标	-----
客户认定信息	裤子涤棉面料 颜色 : 黑色, 样品数量 : 100cm × 幅宽 材料成分 : 65% 涤纶, 35% 棉 织物密度 : 120 × 60 线密度 : 20 支 × 16 支, 克重 : 235g/m ² 产品等级 : 一等品, 安全技术类别 : B 类, 样品状态 : 正常				
收样日期	2023-07-30	检验检测日期	2023-07-30 ~ 2023-08-04	报告签发日期	2023-08-04
检测及判定依据	客户要求 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B 类)				
综合检测结论	-----				
检验结果	检验结果详见下页				
					
备注	1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。 2. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。 3. 本实验室对客户提供的信息的真实性无法全部核实, 不承担由此引起的相应责任。				

批准 : 孙岳珍 (高级工程师)

总部地址 : 广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068334 61302688 Fax: 020-32053910

昌岗路工作站地址 : 广州市昌岗东路271号
Add: No.271, ChangGangRoad(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No: 2307Z0360

第2页共 6页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	客户要求	符合
2	织物密度	-----	-----
3	线密度	-----	-----
4	单位面积质量	客户要求	符合
5	耐皂洗色牢度	客户要求	符合
6	耐干摩擦色牢度	客户要求	符合
7	耐湿摩擦色牢度	客户要求	符合
8	耐汗渍色牢度	客户要求	符合
9	耐光色牢度	客户要求	符合
10	水洗尺寸变化率	客户要求	符合
11	起球	客户要求	符合
12	撕破强力	客户要求	符合
13	甲醛含量	GB 18401-2010	符合
14	pH 值	GB 18401-2010	符合
15	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010	符合

备注: -----, 不判定

批准: 孙岳珍 (高级工程师)





检测报告

TEST REPORT



No:2307Z0360

第3页共 6 页

	客户要求	实测值	单项判定
1	纤维含量 (%) FZ/T 01057.2-2007, FZIT 01057.3-2007, FZIT 01057.4-2007, GB/T 2910.11-2009		符合
	涤纶: 65.5 棉: 35.5	聚酯纤维: 65.4 棉: 34.6	
1. 纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。 2. 根据标准 GB/T 4146.1-2020《纺织品化学纤维第1部分: 属名》, “涤纶”属于“聚酯纤维”的一种, 建议标称为“聚酯纤维”			
2	织物密度 (根/英寸) GB/T 4668-1995 方法A		----
	经向	126.5	
	纬向	55.9	
3	线密度 GB/T 29256.5-2012 A 法		----
	经纱	21.15	
	纬纱	15.05	
4	单位面积质量 (g/m ²) GB/T 4669-2008		符合
	235±10	237	
5	耐皂洗色牢度 (级) GB/T 3921-2008 【方法A(1), 40℃】		符合
	变色	≥4	4-5
	沾色	≥4	4-5
	棉	≥4	4-5
	聚酯纤维	≥4	4-5
6	耐干摩擦色牢度 (级) GB/T 3920-2008		符合
	经向	≥4	4-5
	纬向	≥4	4-5





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告


TEST REPORT



No: 2307Z0360

第4页共 6页

		客户要求	实测值	单项判定
7	耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008			符合
	经向	≥3	3	
	纬向	≥3	3	
8	耐汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013			符合
	变色(酸)	≥4	4-5	
	沾色(酸) 棉	≥3-4	4-5	
	聚酯纤维	≥4	4-5	
	变色(碱)	≥4	4-5	
	沾色(碱) 棉	≥3-4	4-5	
	聚酯纤维	≥4	4-5	
9	耐光色牢度(级) GB/T 8427-2008 【方法 3】			符合
		≥4	>4	
10	水洗尺寸变化率(%) GB/T 8628-2013, GB/T 8629-2001, GB/T 8630-2002 【4N, 40℃, 悬挂晾干】			符合
	经向	≥-2.5	-1.4	
	纬向	≥-2.0	-1.0	
	以负号(一)表示尺寸减少(收缩), 以正号(+)表示尺寸增大(伸长)。			
11	起球(级) GB/T 4802.1-2008 【压力 490cN, 起毛次数: 10 次, 起球次数: 50 次】			符合
		≥3.5	4	
12	撕破强力(N) GB/T 3917.3-2009			符合
	经向	≥110	1.1×10 ²	
	纬向	≥35	42	

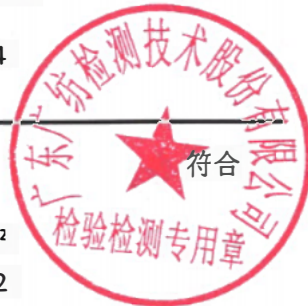



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1709

检测报告

TEST REPORT



No:2307Z0360

第5页共 6 页

客户要求

实测值

单项判定

13 甲醛含量 (m g/kg) G B/T 2912.1-2009

符合

B 类 ≤ 5

未检出

未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 (20 m g/kg)。

14 pH值 GB/T 7573-2009 【萃取液：0.1mol/LKCl溶液，萃取液温度：28°C】

符合

B类 4.0~8.5

6.3

15 可分解致癌芳香胺染料 (m g/kg) G B/T 17592-2011

符合

禁用

未检出 (详见附页)

未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 (5 m g/kg)。





检测报告

TEST REPORT



No:2307Z0360

第6页共 6页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定		
● 可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011						
化学文摘编号	致癌芳香胺名称					
92-87-5	联苯胺	未检出	≤ 20	符合		
92-67-1	4-氨基联苯	未检出				
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出				
91-59-8	2-萘胺	未检出				
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出				
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出				
106-47-8	对氯苯胺	未检出				
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出				
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出				
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出				
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出				
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出				
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出				
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出				
101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出				
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出				
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出				
95-53-4	邻甲苯胺	未检出				
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出				
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出				
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出				
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出				
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出				
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出				
广东纺织检测技术股份有限公司 检验检测专用章						
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 (5mg/kg)。					



*****报告结束*****